



Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz


Prüfstelle:

Walo Bertschinger

**Walzasphalt - Deklaration 2022 AC 4 L Bdm. 70/100**

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	41041
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	B 70/100			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	7.2	Toleranz EW = $\pm 0.5$		
Zugabebitumen	B 70/100			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	40			
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	75			
- Erweichungspunkt R+K: min.	45			
- Erweichungspunkt R+K: max.	62			
- Elastische Rückstellung [%]	---			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	69 M-%			nein
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	31 M-%			
Mineralkategorie	C 50/10	C 50/10		ja
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
- Sekundärspilt M-%				
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	145 °C			
- Raumdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.324			
- Rohdichte Mg/m <sup>3</sup>	~ 2.408			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	3.5	2.0...5.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	---			
- Stabilität S kN	7.5	$\geq 5.0$		
- Fliesen F, mm	3.0	2...5		
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	---	$\geq 70\%$		
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]			
	31.5 [M-%]			
	22.4 [M-%]			
	16.0 [M-%]			
	11.2 [M-%]			
	8.0 [M-%]			
	5.6 [M-%]	100.0		
	4.0 [M-%]	97.0	-8/+5	
	2.0 [M-%]	69.0	$\pm 6$	
	1.0 [M-%]	44.0	$\pm 4$	
	0.5 [M-%]	30.0		
	0.25 [M-%]	20.0		
	0.125 [M-%]	14.0		
	0.063 [M-%]	11.0	$\pm 2$	

Typprüfung	erfüllt
Nummer:	nein
gültig bis	
Konformitätserklärung	ja

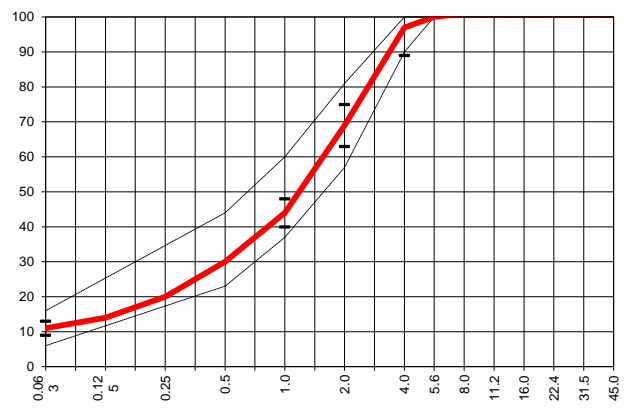

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Belagswerk  
BAZ Belag AG Zentralschweiz  
Obere Heslibachstrasse 8  
8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022  
Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor  
Walo Bertschinger Central AG  
Zentrale Labordienste  
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Unternehmer

*Handwritten signature*