



Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Prüfstelle:

Walo Bertschinger


Walzasphalt - Deklaration

2022

PA B 22 PmB 45/80-65

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	55123
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB-E 45/80-65			
- Σ lösl. Bindemittelgehalt M-%	3.5	Toleranz EW = ± 0.6		
Zugabebitumen	PmB-E 45/80-80			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [$1/_{10}$ mm]	35			
- Penetration: max. [$1/_{10}$ mm]	70			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	≥ 60			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			erfüllt
- Mineralanteil Sand ≤ 2.0 mm	9 M-%			nein
- Mineralanteil Splitte ≥ 2.0 mm	91 M-%			nein
Mineralkategorie	C 70/10	C 70/10		ja
Recycling-Granulat				
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%				
- Sekundärsplitt M-%	$\leq 20\%$	vom Primärsplitt-Anteil		
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte Mg/m ³	~ 1.931			
- Rohdichte Mg/m ³	~ 2.541			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	24.0	≥ 22		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	---			
- Stabilität S kN	---			
- Fließen F, mm	---			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	---		
Wasserempfindlichkeit %	---	$\geq 70\%$		
Korngrößenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%]			
	31.5 [M-%]	100.0		
	22.4 [M-%]	96.0	-9/+5	
	16.0 [M-%]	60.0		
	11.2 [M-%]	25.0	± 9	
	8.0 [M-%]	22.0		
	5.6 [M-%]	19.0		
	4.0 [M-%]	15.0		
	2.0 [M-%]	9.0	± 7	
	1.0 [M-%]	8.0	± 5	
	0.5 [M-%]	7.0		
	0.25 [M-%]	6.0		
	0.125 [M-%]	5.0		
	0.063 [M-%]	4.0	± 3	

Typprüfung	erfüllt
Nummer:	nein
gültig bis	nein
Normitätserklärung	ja

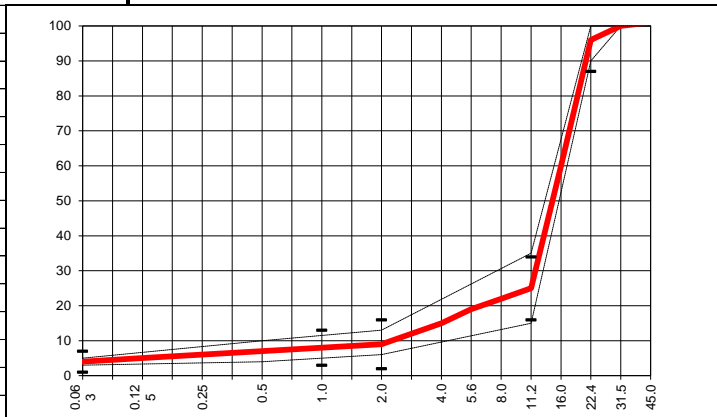

Datum:
Stempel / Unterschrift
Belagswerk
BAZ Belag AG Zentralschweiz
Obere Heslibachstrasse 8
8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022
Stempel / Unterschrift
Akkreditiertes Labor
Walo Bertschinger Central AG
Zentrale Labordienste
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:
Stempel / Unterschrift
Unternehmer

Handwritten signature